



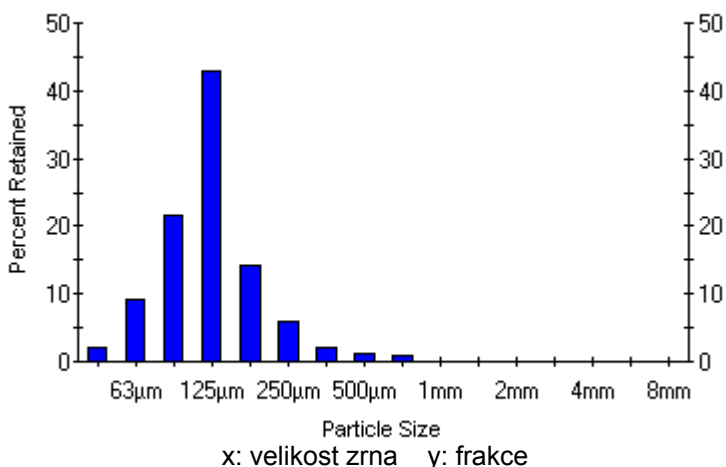

ST 56 SportTop – písek pro sportovní povrchy

ST 56 SportTop jemný až velmi jemný písek s vynikající stálostí vhodný pro jezdecké sporty.

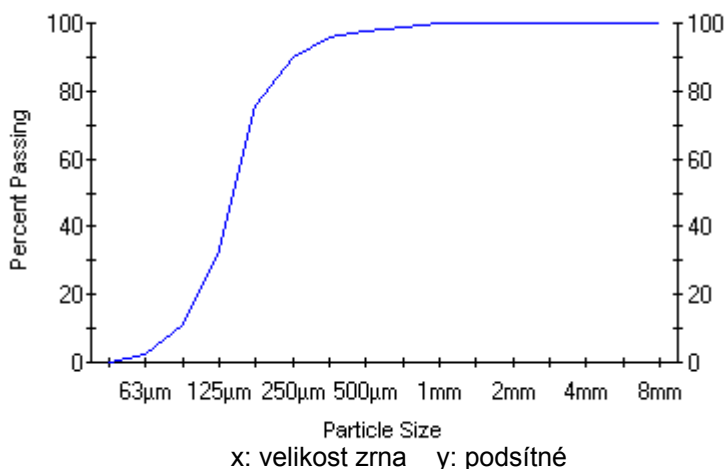

Kategorie	Průměr (mm)	Frakce (%)
Kameny	>8	0.0
Hrubý štěrk	8 - 4	0.0
Jemný štěrk	4 - 2	0.0
Velmi hrubý písek	2 - 1	0.0
Hrubý písek	1.0 - 0.5	2.1
Středně hrubý písek	0.5 - 0.25	8.0
Jemný písek	0.25 - 0.125	56.9
Velmi jemný písek	0.125 - 0.063	30.8
Jíl	<0.063	2.2

Mikrometry	Podsítné (%)	Frakce (%)
8000	100.0	0.0
5600	100.0	0.0
4000	100.0	0.0
2800	100.0	0.0
2000	100.0	0.0
1400	100.0	0.0
1000	100.0	0.0
710	99.9	1.0
500	97.9	1.1
355	95.9	2.0
250	89.9	6.0
180	75.8	14.1
125	33.0	42.8
90	11.3	21.7
63	2.2	9.1
propad	0.0	2.2

150 µm podsítné (%)	54.9
125-150 µm frakce (%)	21.9
150-250 µm frakce (%)	35.0

Hodnoty D

D0 (µm)	-
D5 (µm)	71
D10 (µm)	85
D15 (µm)	96
D20 (µm)	105
D50 (µm)	143
D60 (µm)	155
D85 (µm)	209
D90 (µm)	251
D95 (µm)	326
D100 (µm)	986
D90/D10	2.9

D eff (µm)	109
Celková propustnost/Total Porosity (%)	37.3
Perkolace/Percolation (mm/h)	143
Mezní napětí/Critical Tension (mm)	657



Sklopísek Střeleč, a.s.
 507 54 Mladějov v Čechách
 Tel.: 493 505 329
 Fax: 493 505 328
 sklopisek@sklopisek.cz
 www.sklopisek.cz